
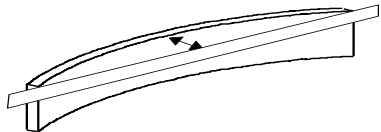
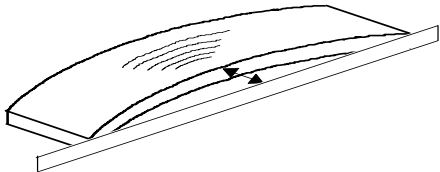
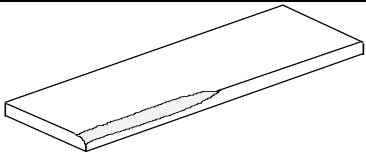
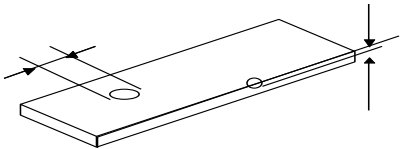
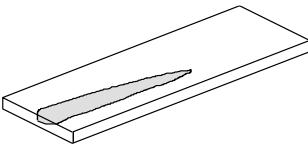
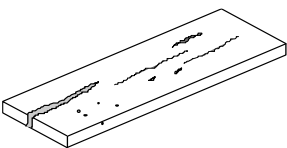


TERASOS LENTELIŲ KOKYBĖS APRAŠAS

Kokybės grupė	AB	B	C	ABC
Smailios šakos	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų
Sveikos šakos	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų
Supuvusios šakos	Neleidžiama matomoje pusėje (būna pušies medienoje)	Jei šaka suaugusi su mediena ir neiškrenta, nėra apribojimų	Nėra apribojimų	Jei šaka suaugusi su mediena ir neiškrenta, leidžiama 1 šaka 2 metrams
Žieve apaugusios šakos	Leidžiama didžiausio pločio iki 1/3 lentos pločio Gali būti kiekviename linijiniame metre	Jei šaka suaugusi su mediena ir neiškrenta, nėra apribojimų	Nėra apribojimų	Jei šaka suaugusi su mediena ir neiškrenta, nėra apribojimų
Nudžiūvusios šakos	Neleidžiama	Leidžiama	Nėra apribojimų	Jei šaka suaugusi su mediena ir neiškrenta, nėra apribojimų
Iškritusių šakų vietos	Leidžiama 10 % viso lentos dydžio, kiaurai iškritusios šakos vietos plotis ne didesnis kaip 10 % lentos pločio	Matomoje pusėje ne daugiau kaip 20 mm, 1 šaka 2 metrams Leidžiama šonuose	Nėra apribojimų	Leidžiama 20 % viso lentos dydžio; Ne daugiau kaip 1 šaka 2 metrams; Neleidžiama platesnių kaip 20 % lentos pločio
Šakų skaičius 1 metrui	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų
Įtrūkimai	Ne daugiau kaip 25 % viso lentos ilgio, ne platesni kaip 0,5 mm Kiaurai einantys	Ne daugiau kaip 50 % viso lentos ilgio, ne platesni kaip 0,5 mm Kiaurai einantys	Nėra apribojimų	Leidžiama 50% bendro lentos dydžio, ne daugiau kaip 25 % lentos ilgio, ne platesni kaip 0,5 mm; Kiaurai einantys neleidžiami
Galų įtrūkimai	Didžiausias ilgis 1/2 lentos pločio, 30 % viso lentos dydžio, kiaurai einantys taip pat	Didžiausias ilgis 2x lentos pločio, kiaurai einantys taip pat	Nėra apribojimų	Didžiausias ilgis 2x lentos pločio, 30 % viso lentos dydžio, kiaurai einantys taip pat
Žiediniai įtrūkimai	Neleidžiama	Neleidžiama	Nėra apribojimų	Neleidžiama
Briauna ir mechaniniai pažeidimai	Ne daugiau kaip 5 % viso lentos dydžio, ne daugiau kaip 10 % lentos ilgio Mechaniniai pažeidimai neleidžiami	Neleidžiama matomoje pusėje Leidžiama nugarinėje nematomoje pusėje su sąlyga, kad netrukdo montuoti	Neleidžiama matomoje pusėje Leidžiama nugarinėje nematomoje pusėje su sąlyga, kad netrukdo montuoti	Ne daugiau kaip 20 % viso lentos dydžio nematomoje pusėje

Kokybės grupė	AB	B	C	ABC
Sakų kišenėlės	Didžiausias ilgis 50 mm arba bendra ilgių suma 200 mm Plotis, ne daugiau kaip 1 mm Trumpesnės kaip 10 mm neribojamos	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų
Žievės jaugimai	Didžiausias ilgis 1x lentos pločio, arba bendra ilgių suma 250 mm	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų
Suspaustumas	Leidžiama 20 % viso lentos dydžio	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų	Pieļaujās 40% dēļos no kopējā apjoma
Spalvos pokytis	Grybelis ar pelēsis neleidžiamas Lengvas mēlynumas ar kietas puvyns leidžiamas ne daugiau kaip 10 % viso lentos dydžio	Grybelis ar pelēsis neleidžiamas Lengvas mēlynumas ar kietas puvyns leidžiamas ne daugiau kaip 25 % viso lentos dydžio	Grybelis ar pelēsis neleidžiamas Lengvas mēlynumas ar kietas puvyns leidžiamas	Grybelis ar pelēsis neleidžiamas Lengvas mēlynumas ar kietas puvyns leidžiamas ne daugiau kaip 25 % viso lentos dydžio
Vabzdžių pakenkimai	Neleidžiama	Neleidžiama	Neleidžiama	Neleidžiama
Drėgmė	16 ± 2%a\	16 ± 2%	16 ± 2%	16 ± 2%
Paviršiaus kokybė	Didžiausias nenušlifavimas matomoje pusėje 1x lentos pločio lentos galuose	Didžiausias nenušlifavimas matomoje pusėje 2x lentos pločio Siaurojo paviršiaus matomoje pusėje nenušlifavimas leidžiamas 10 % viso lentos dydžio, iki 10 % lentos pločio matomoje pusėje	Didžiausias nenušlifavimas matomoje pusėje 4x lentos pločio Siaurojo paviršiaus matomoje pusėje nenušlifavimas leidžiamas 20 % viso lentos dydžio, iki 20 % lentos pločio matomoje pusėje	Didžiausias leidžiamas nenušlifavimo ilgis yra 2x lentos pločio Šoniniuose kraštuose nenušlifavimas leidžiamas 10 % viso lentos dydžio, iki 10 % lentos pločio nugarinėje nematomoje pusėje
Dydžių paklaida	Ilgis: +10 mm Storis: ±0,5 mm Plotis: ±0,5 mm Iki 5 % bendros pakuotės apimties gali neatitikti kokybės	Ilgis: +10 mm Storis: ±0,5 mm Plotis: ±0,5 mm Iki 5 % bendros pakuotės apimties gali neatitikti kokybės	Ilgis: +10 mm Storis: ±0,5 mm Plotis: ±0,5 mm Iki 5 % bendros pakuotės apimties gali neatitikti kokybės	Ilgis: +10 mm Storis: ±0,5 mm Plotis: ±0,5 mm Iki 5 % bendros pakuotės apimties gali neatitikti kokybės

Kokybės grupė	AB	B	C	ABC
Suktumas 	8 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas	8 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas	Nėra apribojimų	8 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas
Plačiojo paviršiaus išilgumas 	15 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas	15 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas	Nėra apribojimų	15 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas
Plačiojo 	6 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas	6 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas	Nėra apribojimų	6 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas
Briauna 	Neleidžiama matomoje pusėje Leidžiama nugarinėje nematomoje pusėje su sąlyga, kad netrukdo montuoti	Neleidžiama matomoje pusėje Leidžiama nugarinėje nematomoje pusėje su sąlyga, kad netrukdo montuoti	Neleidžiama matomoje pusėje Leidžiama nugarinėje nematomoje pusėje su sąlyga, kad netrukdo montuoti	Ne daugiau kaip 20 % viso lentos dydžio nematomoje pusėje
Šakos 	Išsamesnė informacija pateikta 1 puslapyje	Išsamesnė informacija pateikta 1 puslapyje	Išsamesnė informacija pateikta 1 puslapyje	Išsamesnė informacija pateikta 1 puslapyje

Kokybės grupė	AB	B	C	ABC
Spalvos pokytis (pelėsis, grybelis, mėlynumas) 	Grybelis ar pelėsis neleidžiamas Lengvas mėlynumas ar kietas puvinyš leidžiamas ne daugiau kaip 10 % viso lentos dydžio	Grybelis ar pelėsis neleidžiamas Lengvas mėlynumas ar kietas puvinyš leidžiamas ne daugiau kaip 25 % viso lentos dydžio	Grybelis ar pelėsis neleidžiamas Lengvas mėlynumas ar kietas puvinyš leidžiamas	Grybelis ar pelėsis neleidžiamas Lengvas mėlynumas ar kietas puvinyš leidžiamas ne daugiau kaip 20 % viso lentos dydžio
Įtrūkimai ir galų įtrūkimai 	Ne daugiau kaip 50 % viso lentos ilgio, ne platesni kaip 0,5 mm Kiaurai einantys neleidžiami. Didžiausias ilgis 1/2 lentos pločio, 30 % viso lentos dydžio, kiaurai einantys taip pat	Ne daugiau kaip 50 % viso lentos ilgio, ne platesni kaip 0,5 mm Kiaurai einantys neleidžiami. Didžiausias ilgis 2x lentos pločio, kiaurai einantys taip pat	Nėra apribojimų	Leidžiama 50 % bendro lentos dydžio, ne daugiau kaip 25 % lentos ilgio, ne platesni kaip 0,5 mm Kiaurai einantys neleidžiami Didžiausias ilgis 2x lentos pločio, 30 % viso lentos dydžio, kiaurai einantys taip pat